Expositionsklassen/NPK-Bezeichnungen

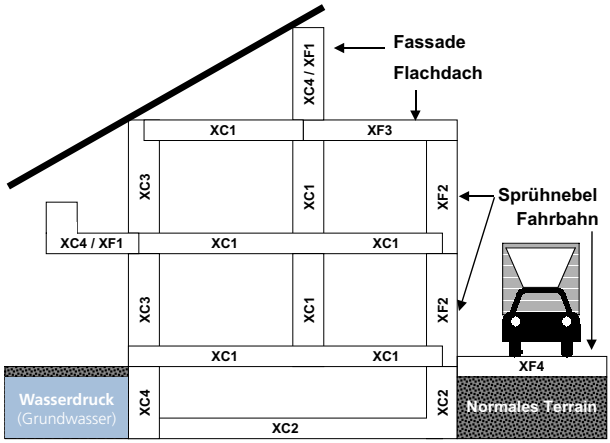

SIA 262 Tabelle NA.3 der SN EN 206-1 mit NPK-Bezeichnungen

Bezeichnung/ Sorte/Anforderungen	NPK A	NPK B	NPK C	NPK D T1	NPK E T2	NPK F T3	NPK G T4	NPK H	NPK I
Maximaler w/z-Wert	0.65	0.60	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	*	*
Mindest-zementgehalt	280	280	300	300	300	320	320	*	*
Druckfestig-keitsklasse	C25/30	C25/30	C30/37	C25/30	C25/30	C30/37	C30/37	C25/30	C25/30
Expositions-klasse	XC2, (XC1)	XC3	XC4, XF1, (XD1, XD2a)	XC4, XD1, XF2, (XF1, XF3)	XC4, XD1, XF4	XC4, XD3, XF2	XC4, XD3, XF4	*	*
Grösstkorn	Dmax 32	Dmax 32	Dmax 32	Dmax 32	Dmax 32	Dmax 32	Dmax 32	Dmax 32	Dmax 32
Kl. Chlorid-gehalt	Cl 0.10	Cl 0.10	Cl 0.10	Cl 0.10	Cl 0.10	Cl 0.10	Cl 0.10	Cl 0.10	Cl 0.10
Konsistenz	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	F5	F5
Frost-, Tausalz-widerstand				mittel	hoch	mittel	hoch		
Zusatzprüfungen			WL	WL, FT	WL, FT	CW, FT	CW, FT		

* Anforderungen siehe SN EN 1536 und SIA 267